

Wartungsfreies Gleitlagermaterial E420-S

E420-S ist das neue Gleitmaterial der Schaeffler Gruppe Industrie für wartungsfreie Metall-Polymer-Verbundgleitlager. Basis des Trockenschmierstoffs ist Polytetrafluorethylen (PTFE), in das chemisch nicht reaktionsfähige Zusatzstoffe eingebettet sind.

Aufbau

Bei dem dreischichtigen Werkstoff ist auf dem Edelstahlrücken eine poröse Zinn-Bronze-Gleitschicht aufgesintert, deren Poren mit dem Trockenschmierstoff der Einlaufschicht gefüllt sind, *Bild 1* und Tabellen.

- ① Einlaufschicht
- ② Gleitschicht
- ③ Edelstahlrücken

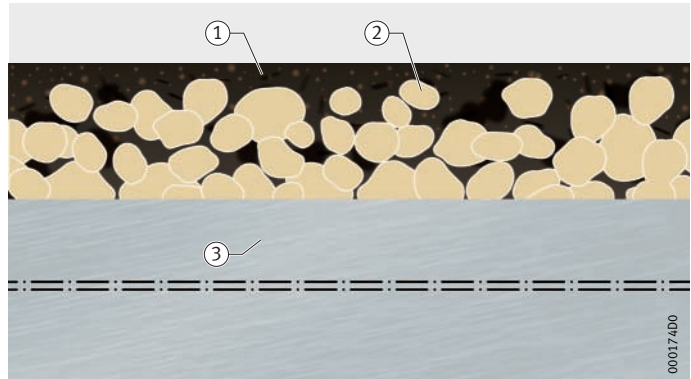


Bild 1
Wartungsfreies
Gleitlagermaterial E420-S

Edelstahlrücken

Chemisches Element	Maximaler Massenanteil w_{\max} %	Härte HB
Kohlenstoff C	0,03	≤ 215
Mangan Mn	2	
Phosphor P	0,045	
Schwefel S	0,03	
Silizium Si	1	
Chrom Cr	18,5	
Nickel Ni	13	
Molibdän Mo	2	
Eisen Fe	Rest	

Gleit- und Einlaufschicht

Chemisches Element	Massenanteil w %		Schichtdicke mm	
	Gleit-schicht	Einlauf-schicht	Gleit-schicht	Einlauf-schicht
Molybdändisulfid MoS_2	–	8	0,2 – 0,35	0,01 – 0,05
Polytetrafluorethylen PTFE	–	86		
Füllstoffe	max. 0,5	6		
Zinn Sn	10 – 12	–		
Kupfer Cu	Rest	–		

Anwendung

Der bleifreie Werkstoff entspricht den Vorschriften für bleifreie Gleitlager. Er ist über seine gesamte Lebensdauer wartungsfrei und kann im Temperaturbereich von -200 °C bis $+280\text{ °C}$ eingesetzt werden.

**Schaeffler Technologies
GmbH & Co. KG**

Industriestraße 1–3
91074 Herzogenaurach
Internet www.ina.de
E-Mail info@schaeffler.com

In Deutschland:

Telefon 0180 5003872
Telefax 0180 5003873

Aus anderen Ländern:

Telefon +49 9132 82-0
Telefax +49 9132 82-4950

**Schaeffler Technologies
GmbH & Co. KG**

Georg-Schäfer-Straße 30
97421 Schweinfurt
Internet www.fag.de
E-Mail FAGinfo@schaeffler.com

In Deutschland:

Telefon 0180 5003872
Telefax 0180 5003873

Aus anderen Ländern:

Telefon +49 9721 91-0
Telefax +49 9721 91-3435

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

© Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG
Ausgabe: 2011, Oktober

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

PDB 26 D-D